


DRUT Z MIEDZI BEZTLENOWEJ

Producent	KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Cedynia”
Produkt	Drut Cu-OFE-8-CL, Cu-OFE-12,7, Cu-OFE-16, Cu-OFE-20, Cu-OFE-22, Cu-OFE-24, Cu-OFE-25
Norma	PN-EN 1977, ASTM B49, DIN-1708
Wymiary i tolerancje	8 mm ±0,4; 12,7 mm ±0,4; 16 mm ±0,4; 20 mm ±0,6; 22 mm ±0,6; 24 mm ±0,6; 25 mm ±0,8
Materiał wsadowy	Katody gatunek: Cu-CATH-1; marki: HMG-B, HMG-S
Zanieczyszczenia	Maks. 25 ppm, O ₂ = maks. 3 ppm
Własności fizyczne	Przewodność w 20°C: min. 58,87 MS/m (101,5% IACS) Odporność na kruchość wodorową: Cu-OFE-8 – min. 10 przegięć w próbie przeginania, Cu-OFE-12,7 – bez pęknięć w próbie jednokrotnego gięcia Przyleganie zgorzeli: zapewnione Gęstość: 8,92 kg/dm ³ Wydłużenie (200 mm): ≥ 38% ± 2% Wytrzymałość na rozciąganie (200 mm): 180 ± 10 N/mm ²
Pakowanie	Drut z miedzi beztlenowej dostarczany jest w kręgach o wadze do od 2,5 mt do 4 mt, w jednym odcinku. Każdy krąg jest zabezpieczony folią stretch w celu ochrony przed wpływem warunków zewnętrznych. Wymiary palety: 1650 x 1650 x 150 mm Wewnętrzna średnica kręgu: 900 mm. Zewnętrzna średnica kręgu: 1800 mm

- KGHM Polska Miedź S.A. Oddział HM „Cedynia” produkuje drut z miedzi beztlenowej w stanie strukturalnym odlanym w technologii UPCAST.
- Powierzchnia drutu z miedzi beztlenowej jest czysta i gładka bez pęknięć i porów, pokryta warstwą syntetycznego wosku, który zabezpiecza przed utlenianiem w czasie transportu i przechowywania (na życzenie klienta powierzchnia nie musi być pokrywana woskiem).
- Śladowa zawartość tlenu (maks. 3 ppm) zapewnia wysoką ciągliwość i pozwala na uzyskiwanie bardzo dobrych wyników przy głębokim ciągnięciu (50–30 μm).
- KGHM Polska Miedź S.A. Oddział HM „Cedynia” posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N 18001:2004 w zakresie produkowanych wyrobów.

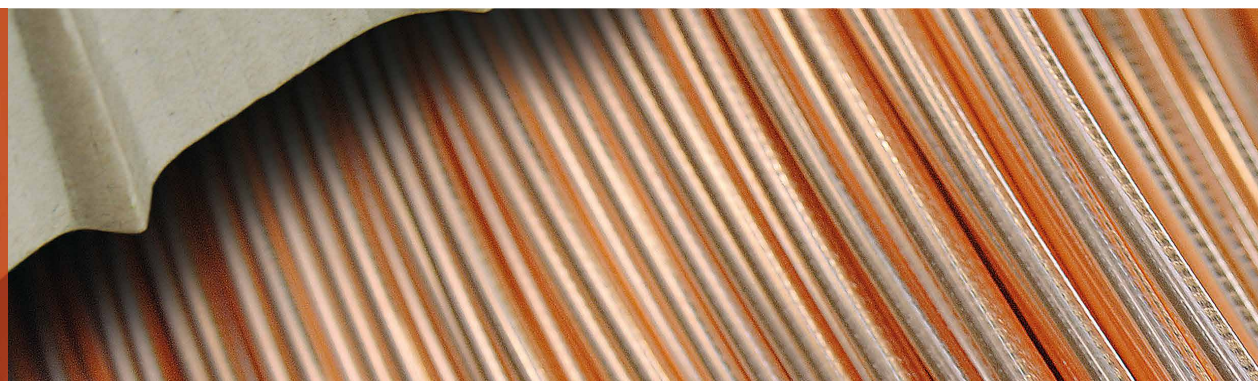

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Departament Półproduktów

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin

tel. +48 76 74 78 882, 886, 830, 869, 857, 844, 867, 802, 885

fax +48 76 74 78 809, 506, 822

e-mail: bh@kghm.pl

www.kghm.pl



DRUT Z MIEDZI BEZTLENOWEJ

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.